SCHEDA DI CICLO

Scheda di ciclo n° 805
02/2017

VETRORESINA

TIPO: TRATTAMENTO OSMOSI
PREPARAZIONE SUPPORTO: vedi scheda preparazione supporti nautici.

OPERA VIVA

N° STRATI: 3
PRIMER: S24122 EPOBLOCK oppure
S24130 EPOBLOK SYSTEM
ANCORANTE PER A/V: S74158 EPOXY PLUS
ANTIFOULING: CARTELLA STOPPANI

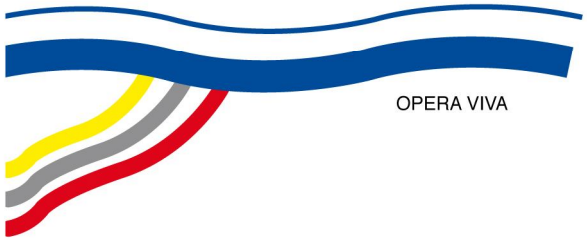

Prima di iniziare il lavoro raccomandiamo l'attenta lettura delle schede tecniche e di sicurezza dei singoli prodotti, queste sono sempre disponibili sul nostro sito internet e costituiscono parte integrante di questo documento. Accertarsi inoltre di disporre di attrezzature e condizioni operative adeguate a svolgere il lavoro in sicurezza e qualità .

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu

SCHEDA DI CICLO

Scheda di ciclo n° 805
02/2017

OPERA VIVA VETRORESINA (TRATTAMENTO OSMOSI)	MISCELA	DILUIZIONE % (A+B)		SPESSORE		CARTEGGIATURA	VOLUME SOLIDO (A+B)	RESA TEORICA (A+B)	INTERVALLO DI RICOPERTURA					
	A volume A+B			UMIDO µ	SECCO µ		%	m^2/l		10°C		20°C		35°C	
										min	max	min	max	min	max
PRIMER		S70171 0-5% 4 MANI		250-280	220-250	P240-P280	90	4		24h	48h	12h	24h	6h	12h
S24122 EPOBLOK	6.5														
S24123 EPOBLOK HARDENER	3.5														
PRIMER alternativa 1		4 MANI		250-280	220-250	P240-P280	90	4		24h	48h	12h	24h	6h	12h
S24130 EPOBLOK SYSTEM	2														
S24131 EPOBLOK HARDENR (additivazione con inspessente 100% vol)	1														
ANCORANTE PER A/V		S70171 10-15 % 1 MANO	S70171 15-25 % 2 MANO	65-90	25-35	P240-280	45	15		16h	96h	8h	48h	4h	24h
S74158 EPOXY PLUS SOL.A	9														
S74156 EPOXY PLUS SOL.B	1									2h	96h	1h	48h	30’	24h
ANTIFOULING (1+1 mani)															
CARTELLA STOPPANI															
NOTE	Dopo l’applicazione del primer S24122 Epoblok, eventuali stuccature devono essere eseguite con Plaster 5000 H.P. e con Plaster Finisher a rasare; essi devono poi essere opportunamente sigillati con S24122 Epoblok.. Per informazioni dettagliate vedi scheda stuccatura 822														

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le ns. migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della ns. Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al ns. controllo.

Lechler S.p.A. 22100
COMO ITALY - Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111 - Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu www.lechler.eu